



Отдел технического контроля
Гранитный карьер «Цветок Урала»

АТЛАС ГРАНИТ

г. Верхний Уфалей, Нязепетровский тракт-4В
ООО «Баракат»



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 0001027

Дата выдачи: 01.12.2024

Наименование продукции: Обогащенный песок из отсевов дробления горных пород фр. 0-5 мм
Верхне-Уфалейское месторождение гранита.

Нормативный документ: ГОСТ 31424-2010
(МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НЕРУДНЫЕ ИЗ ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД)

Наименование и адрес потребителя: ООО «Хард-Строй» г. Екатеринбург

Количество продукции: 590 тн.

Номер партии: № 00122

Номер накладной: № 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724

Предприятие изготовитель: «АТЛАС ГРАНИТ» Уральский филиал
Челябинская область, г. Трехгорный, Восточное шоссе-2А
+7(499) 4 555 002 | +7 (925) 00 88 033
atlas@asg.ag

Web: **ASG.AG**

Юридический адрес: ООО «Баракат», 628680, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО,
Мегион г, ул. Садовая д.26А, к.89

Адрес производства:

Челябинская область, г. Верхний Уфалей, Нязепетровский тракт -4В
Гранитный карьер «Цветок Урала»

КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

(горная порода-гранит)

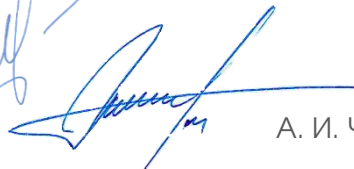
№	Наименование показателей	Норма ГОСТ 31424-2010	Фактические показатели
1	Зерновой состав песка класса I, полные остатки на ситах в % по массе		
	Полный остаток на сите с сеткой N 063, % по массе	Св. 45 до 65	63
	Содержание зерен свыше 10	0,5%	0,2
	Содержание зерен свыше 5	до 5%	4,8
	Содержание зерен свыше 0,16	до 5%	3,7
2	Содержание зерен пластинчатой и игольчатой формы, в %	до 15%	13,1
3	Содержание пылевидных и глинистых частиц, в %	не более 1,5	0,31
4	Содержание глины в комках, в %	0,35	отсутствует
5	Содержание зерен слабых пород, в %	до 5	отсутствует
6	Марка по прочности (дробимости)	600-1400	M1200
7	Марка по истираемости	не нормируется	не нормируется
8	Марка по морозостойкости, F	F 50-400	F300
9	Марка по водостойкости	B1	B1
10	Модуль крупности, М	2,5-3	3
11	Устойчивость структуры щебня против распадов	3	0,08
12	Содержание вредных примесей, %	не более 3	отсутствует
13	Насыпная плотность кг/м ³	не нормируется	1380 - 1450
14	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф., Бк/кг	до 370 Бк/кг	96 Бк/кг. Соответствует I -классу.
15	Химический состав гранитов	SiO ₂ -66-21%; Al ₂ O ₃ -16,10%; TiO ₂ -0,42%; CaO-3,83%; MgO-3,98%; P ₂ O ₅ -0,174%; S-0,10%; п.п.п.-0,51%	

- Обогащенный песок из отсеков дробления горных пород соответствует требованиям ГОСТ 31424-2010
- Продукция относится к I-классу применения по радиационному фактору и может использоваться во всех видах строительства без ограничений.

Начальник ОТК

 М. Ю. Муратаев

Руководитель производства

 А. И. Черепанов

Отдел технического контроля
Гранитный карьер «Цветок Урала»

АТЛАС ГРАНИТ

г. Верхний Уфалей, Нязепетровский тракт-4В
ООО «Баракат»