



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 0001024

Дата выдачи: 11.11.2024

Наименование продукции: Щебень гранитный из горных пород фр. 20-40 мм
Нормативный документ: ГОСТ 8267-93

Наименование и адрес потребителя: ООО «Хард-Строй» г. Екатеринбург

Количество продукции: 1.340 тн.

Номер партии: № 00112

Номер накладной: № 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645.

Предприятие изготовитель: «АТЛАС ГРАНИТ» Уральский филиал

Челябинская область, г. Трехгорный, Восточное шоссе-2А

+7(499) 4 555 002 | +7 (925) 00 88 033

atlas@asg.ag

Web: **ASG.AG**

Юридический адрес: ООО «Баракат», 628680, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Мегион г, ул. Садовая д.26А, к.89

Адрес производства:

Челябинская область, г. Верхний Уфалей, Нязепетровский тракт -4В

Гранитный карьер «Цветок Урала»

КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

№	Наименование показателей	Норма ГОСТ 8267-93	Фактические показатели
1	Гранулометрический состав, полные остатки на ситах в % по массе	от 90 -100	93
	Менее 20 мм	10%	6%
	Полный остаток на сите 0,5 (Д+d)	от 30-80%	34,8
	Содержание зерен более Д 40мм	до 10	4,8
	Содержание зерен 1,25Д	до 0,5	0
2	Содержание зерен пластинчатой и игольчатой формы, в %	до 50	12,32 II-группа
3	Содержание пылевидных и глинистых частиц, в %	не более 1	0,31
4	Содержание глины в комках, в %	0,25	отсутствует
5	Содержание зерен слабых пород, в %	до 5	отсутствует
6	Марка щебня по прочности (дробимости)	600-1400	M1200
7	Марка щебня по истираемости	До 25 включ.	И-1
8	Марка щебня по морозостойкости, F	F 50-400	F300
9	Марка щебня по водостойкости	B1	B1
10	Марка по пластичности	Пл1	Пл1
11	Устойчивость структуры щебня против распадов	3	0,08
12	Содержание вредных примесей, %	не более 3	отсутствует
13	Насыпная плотность кг/м ³	не нормируется	1320
14	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф., Бк/кг	до 370 Бк/кг	96 Бк/кг. Соответствует I-классу. Для всех видов строительства
15	Химический состав гранитов	SiO ₂ -66-21%; Al ₂ O ₃ -16,10%; TiO ₂ -0,42%; CaO-3,83%; MgO-3,98%; P ₂ O ₅ -0,174%; S-0,10%; п.п.п.-0,51%	


- Щебень гранитный из плотных горных пород соответствует требованиям ГОСТ 8267-93.
- Продукция относится к 1-классу применения по радиационному фактору и может использоваться во всех видах строительства без ограничений.

Начальник ОТК



М. Ю. Муратаев

Руководитель производства

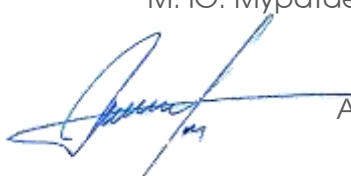

А. И. Черепанов

